



DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

Sika® FloorJoint S

Sika® FloorJoint XS

Sika® FloorJoint PD

Sika® FloorJoint PDL

Sika® FloorJoint PDW

22.03.2021 / V4.0 / SIKA SCHWEIZ AG / DSU1

SOMMAIRE

1	Domaine d'utilisation	3
2	Produits	3
2.1	Panneaux industriels	3
2.1.1	Sika® FloorJoint S	3
2.1.2	Sika® FloorJoint XS	3
2.1.3	Caractéristiques des profilés industriels	3
2.2	Panneaux pour aires de parking	4
2.2.1	Sika® FloorJoint PD, Sika® FloorJoint PDW, Sika® FloorJoint PDL	4
2.2.2	Caractéristiques des profilés pour aires de parkings	4
2.3	Colle du système Sikadur® et consommation	4
3	Exigences concernant le support	5
4	Préparation du support	5
4.1	Sika® FloorJoint XS	5
4.2	Sika® FloorJoint S, Sika® FloorJoint PD	5
4.3	Sika® FloorJoint PDW, Sika® FloorJoint PDL	6
4.4	Réalisation de la rainure	6
4.5	Piquage de la rainure du joint	7
4.6	Enlever d'éventuels profilés existants	7
4.7	Nettoyage et préparation de la rainure du joint	7
5	Application	8
5.1	Montage préalable et coupe du panneau pour joints	8
5.2	Variante A: Mise en place du système Sikadur-Combiflex® SG dans le joint de la construction en béton	8
5.3	Variante B: Pose d'une bande de rive isolante dans le joint de la construction en béton	9
5.4	Application de la colle du système Sikadur® dans la rainure du joint	10
5.5	Application de la colle du système Sikadur® sur les profilés de joints	11
5.6	Outillage pour l'application de la colle du système Sikadur®	11
5.7	Pose des panneaux de joints Sika® FloorJoint	11
5.8	Contrôle de l'absence de cavités	12
5.9	Remplissage des arêtes	12
5.10	Ponçage des panneaux de sol	12
5.11	Revêtement et scellement des panneaux de joints Sika® FloorJoint	12
6	Recommandations pour la sécurité	13
6.1	Équipement de protection personnel	13
7	Restrictions	13
8	Environnement	14
8.1	Nettoyage des outils	14
8.2	Élimination	14
9	Renseignements juridiques	15

1 DOMAINE D'UTILISATION

Ces directives de mise en œuvre décrivent pas à pas le mode de procéder pour la pose des profilés pour joints de sols avec toutes les informations pertinentes pour garantir une mise en place effectuée dans les règles de l'art.

- Industrie: Sika® FloorJoint S, Sika® FloorJoint XS
- Aires de parkings: Sika® FloorJoint PD, Sika® FloorJoint PDW, Sika® FloorJoint PDL


Sika® FloorJoint ne peuvent être mis en place que par des applicateurs formés et expérimentés.

2 PRODUITS

Sika® FloorJoint sont des panneaux de sols préfabriqués en béton polymère, renforcés de fibres de carbone, présentant des propriétés mécaniques très élevées. Grâce au design de joints ondulé, on obtient une excellente répartition des charges.

2.1 PANNEAUX INDUSTRIELS

2.1.1 Sika® FloorJoint S

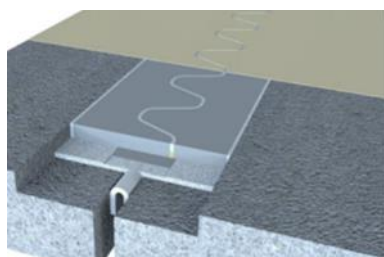


Les panneaux standards pour les nouvelles constructions et pour l'assainissement de joints dans les constructions en béton ou dans les chapes soumis à des sollicitations normales à moyennes comme p.ex. dans l'industrie, les entrepôts etc.

L'abréviation S signifie standard.

Le Sika® FloorJoint EX excentrique est le perfectionnement du Sika® FloorJoint S (voir les directives de mise en œuvre séparées Sika® FloorJoint EX).

2.1.2 Sika® FloorJoint XS

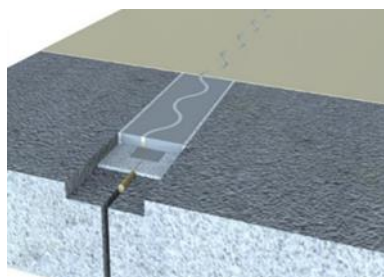

La plus petite variante du Sika® FloorJoint S pour les nouvelles constructions et l'assainissement de joints de petite dimension dans les constructions en béton ou dans les chapes.

2.1.3 CARACTÉRISTIQUES DES PROFILÉS INDUSTRIELS

Sika® FloorJoint	S	XS
Longueur x largeur x hauteur	1 200 x 250 x 20 mm	1 200 x 80 x 15 mm
Largeur du barrage à la saleté (courbe en S)	~ 10 mm	~ 10 mm
Largeur de joint dans le support	Max. 30 mm	Max. 5 mm
Mouvement de joint horizontal	Max. -5/+20 mm	Max. -2/+3 mm


Directives de mise en œuvre

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0

French / Switzerland

2.2 PANNEAUX POUR AIRES DE PARKING

2.2.1 Sika® FloorJoint PD, Sika® FloorJoint PDW, Sika® FloorJoint PDL

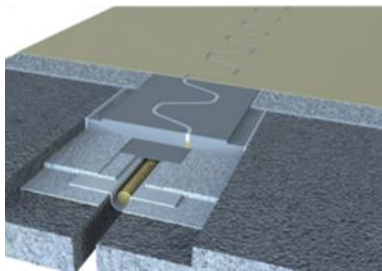

▪ **Sika® FloorJoint PDRS** est le profilé de joint standard pour les parkings à étages et les garages souterrains (voir les directives de mise en œuvre séparées Sika® FloorJoint PDRS). Dans certaines conditions, les profilés décrits ci-dessous conviennent également. Veuillez contacter le conseiller technique de vente de Sika Schweiz AG.

▪ **Sika® FloorJoint PD** convient pour les nouvelles constructions et les assainissements de joints dans les constructions en béton ou dans les chapes soumis à des sollicitations normales à moyennes comme p.ex. pour les parkings couverts et les parkings souterrains. L'exécution peut en option, être réalisée avec une étanchéité.
L'abréviation PD signifie aires de parkings.

▪ **Sika® FloorJoint PDW** et **Sika® FloorJoint PDL** possèdent, en comparaison avec Sika® FloorJoint PD, un barrage à la saleté plus large (joint de profilé en forme de S) et peuvent ainsi absorber des mouvements de joints négatifs horizontaux plus grands.

▪ **Sika® FloorJoint PDL** possède en outre, en comparaison avec Sika® FloorJoint PD et Sika® FloorJoint PDW, des dents de profilés plus grandes et convient de ce fait pour le pontage de joints et des dilatations de joints plus larges dans le support.

Étant donné la forme spéciale des profilés pour aires de parkings (raccord gradué), ils peuvent être surcouchés avec un système revêtement pour aires de parkings ou un autre revêtement de sol à base de résines synthétiques Sikafloor®.

2.2.2 CARACTÉRISTIQUES DES PROFILÉS POUR AIRES DE PARKINGS

Sika® FloorJoint	PD	PDW	PDL
Longueur x largeur x hauteur	1 200 x 250 x 20 mm	1 200 x 260 x 20 mm	1 200 x 260 x 20 mm
Largeur du barrage à la saleté (courbe en S)	~ 10 mm	~ 20 mm	~ 20 mm
Largeur de joint dans le support	Max. 60 mm	Max. 50 mm	Max. 80 mm
Mouvement de joint horizontal*	Max. -5/+40 mm	Max. -15/+30 mm	Max. -15/+55 mm

* Selon le mouvement du joint, le frein à la saleté des profilés de joint Sika® FloorJoint PD, PDL ou PDW peut gonfler, s'enfoncer ou se déchirer. Cependant, cela n'a aucune action sur l'effet technique des profilés de joint Sika® FloorJoint.

2.3 COLLE DU SYSTÈME SIKADUR® ET CONSOMMATION

Les colles du système de collage Sikadur® suivantes font partie de la construction des joints: Sikadur®-30, Sikadur®-31 ou Sikadur-Combiflex® CF Adhésif, ainsi que l'étanchéité du système Sikadur-Combiflex® SG. Ci-après, seule la notion "Colle du système Sikadur®" est utilisée.

Dans les tableaux ci-après, les consommations sont indiquées.

Sika® FloorJoint	S	XS	PD, PDW, PDL
Étanchéité	-	-	Colle du système Sikadur®: ~ 1.2 kg/ml Sikadur-Combiflex® Bande: 1 m/ml
Colle du système Sikadur®	3 - 5 kg/ml*	1 - 3 kg/ml	3 - 5 kg/ml*
Profilé de joint	1 pièce par 1.2 ml	1 pièce par 1.2 ml	1 pièce par 1.2 ml
Revêtement	Voir la fiche technique du produit des composants du système de revêtement choisi.		

* En fonction de la profondeur de la rainure.

3 EXIGENCES CONCERNANT LE SUPPORT

Les exigences concernant le support sont consignées dans le guide d'application séparé „Contrôle et préparation des surfaces pour l'application des revêtements de sol en résine synthétique“.


Celui-ci peut être trouvé sur l'internet sous www.sika.ch. Le lien direct vers les directives de mise en œuvre est le suivant: [Verarbeitungsrichtlinien Industrielle Fertigung](#)

4 PRÉPARATION DU SUPPORT

Positionnement des profilés			
Marquage de la longueur:	Ajout de 5 mm à chaque extrémité du profilé. Au total ajout de 10 mm.		
Marquage de la largeur:	Ajout de 5 mm de chaque côté.		
		Entraxe	Total de la largeur
	Sika® FloorJoint XS:	45 mm chacun	90 mm
	S, PD:	130 mm chacun	260 mm
	PDW, PDL:	135 mm chacun	270 mm
Marquage de la découpe de fraisage:	Tous les 20 mm au moyen d'un cordeau marqueur ou d'un marqueur indélébile.		


4.1 Sika® FloorJoint XS

Dimension du profilé de joint:
1 200 x 80 mm

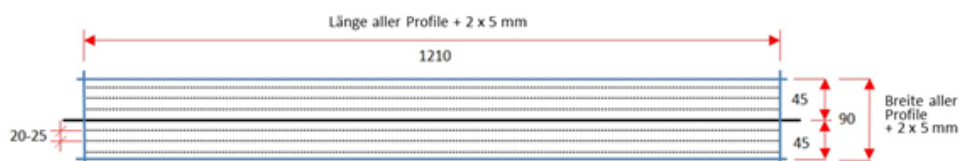

4.2 Sika® FloorJoint S, Sika® FloorJoint PD

Dimension du profilé de joint:
1 200 x 250 mm

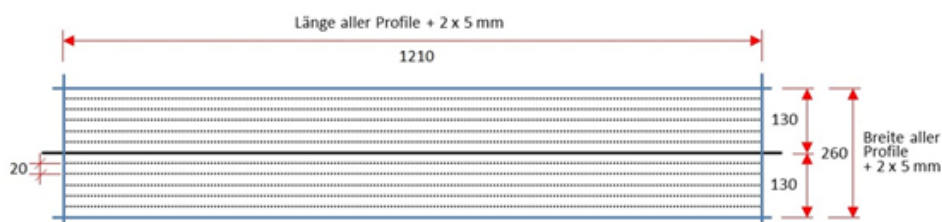


Directives de mise en œuvre

French / Switzerland

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0

4.3 Sika® FloorJoint PDW, Sika® FloorJoint PDL

Dimension du profilé
de joint:
1 200 x 260 mm

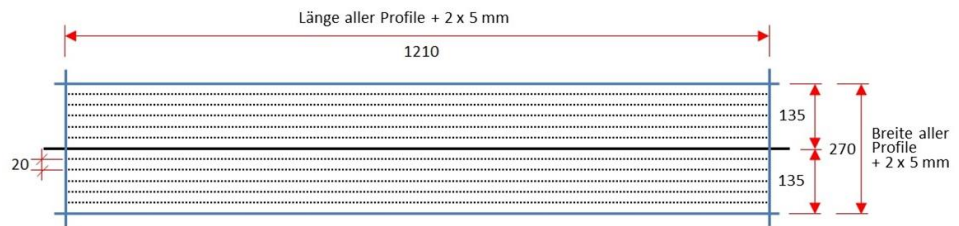

Important

L'axe des profilés à poser doit être positionné le plus au milieu possible sur l'axe du joint. Le positionnement des dents du joint sur le côté opposé doit être garanti en tenant compte en outre des mouvements de dilatation possibles sur toute la longueur du joint.

Un redressement et/ou un reprofilage de l'axe du joint dans le support peut éventuellement être nécessaire.

4.4 RÉALISATION DE LA RAINURE

Pour la réalisation de la rainure, il est nécessaire d'utiliser une fraise diamantée et un aspirateur industriel afin de réduire au maximum la poussière. L'outillage approprié est p.ex.:



Hilti: DC-SE 20 Rainureuse



VC 40-U Aspirateur industriel



La lame de coupe doit être positionnée à la profondeur suivante:

Sika® FloorJoint XS

- Profondeur de coupe = 20 mm
- Profondeur de coupe = 25 mm, lors de l'utilisation du système Sikadur-Combiflex® SG

Tous les autres profilés Sika® FloorJoint

- Profondeur de coupe = 25 mm
- Profondeur de coupe = 30 mm, lors de l'utilisation du système Sikadur-Combiflex® SG

Dans les angles, il est recommandé d'exécuter un chevauchement de la coupe d'env. 3 - 4 cm, afin d'assurer la profondeur de coupe de toute la coupe.

Pour une coupe à sec de la rainure, il faut raccorder un aspirateur industriel pour réduire la poussière.

En cas de coupe mouillée de la rainure, l'eau doit être enlevée le plus rapidement possible.

Directives de mise en œuvre

French / Switzerland

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0



Important

L'abrasion de la lame de fraisage diamantée doit être contrôlée en permanence. Si nécessaire réajuster le disque afin d'assurer la profondeur de coupe.

4.5 PIQUAGE DE LA RAINURE DU JOINT

Après la coupe de la rainure, le béton doit être enlevé de la rainure par piquage au moyen d'un marteau piqueur. Outillage approprié p.ex. un Hilti TE 70-AVR.



La profondeur excavée doit être partout de plus de 2.0 cm (Système Sikadur-Combiflex® SG: 2.5 cm). Les arêtes extérieures du béton existant ne doivent pas être endommagées.

4.6 ENLEVER D'ÉVENTUELS PROFILÉS EXISTANTS

Les profilés métalliques peuvent être enlevés au moyen d'une meuleuse d'angle ou d'un chalumeau. La profondeur de la rainure doit être partout de plus de 2.0 cm (Système Sikadur-Combiflex® SG: 2.5 cm).

Attention: Danger d'incendie par des étincelles.

4.7 NETTOYAGE ET PRÉPARATION DE LA RAINURE DU JOINT



Avant l'application de la colle du système Sikadur®, enlever complètement la poussière, les particules libres et mal adhérentes, de préférence au moyen d'une brosse et d'un aspirateur industriel.

Le support en béton doit être porteur ainsi que présenter une résistance à la compression suffisante (min. 25 N/mm²) ainsi qu'une résistance à la traction suffisante (min. 1.5 N/mm²).

Le support doit être propre, sec et exempt de salissures comme la saleté, huile, graisse, anciens revêtements, traitement préalable de la surface, etc.

Directives de mise en œuvre

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0

French / Switzerland

5 APPLICATION

5.1 MONTAGE PRÉALABLE ET COUPE DU PANNEAU POUR JOINTS



Placer le panneau pour joints dans la rainure du joint.

La distance du bord du premier profilé est d'env. 5 mm.

Marquage de la position des panneaux pour joints.

Si nécessaire, raccourcir le panneau à la longueur exigée au moyen d'une meuleuse d'angle.


Placer tous les profilés pour joints dans la rainure et contrôler qu'ils soient correctement ajustés.

Retirer les panneaux et les poser dans le bon ordre à côté de la rainure.

5.2 VARIANTE A: MISE EN PLACE DU SYSTÈME SIKADUR-COMBIFLEX® SG DANS LE JOINT DE LA CONSTRUCTION EN BÉTON

Au cas où une étanchéité est nécessaire, c'est le moment de placer la bande Sikadur-Combiflex® SG (largeur 150 mm ou 200 mm) dans le joint de la construction en béton selon le croquis ci-après.

Ceci est une mesure essentielle afin de garantir le mouvement entre les deux plaques de béton.

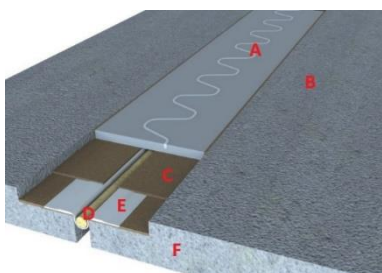

A Sika® FloorJoint

B Revêtement Sikafloor® resp. couche d'usure

C Colle du système Sikadur®, interrompu par un fond de joint/profilé de renforcement

D Fond de joint/profilé de renforcement

E Système Sikadur-Combiflex® SG

F Béton/support

Les bandes Sikadur-Combiflex® SG sont des bandes d'étanchéité préformées flexibles/élastiques, à base de polyoléfin flexibles modifiées (FPO) avec une excellente adhérence en combinaison avec les colles Sikadur® Époxy.



Fond de joint en fonction de la largeur du joint.



Truelle ajustable pour une répartition plane de la colle et pour l'ajustement de la hauteur.

Directives de mise en œuvre

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0

French / Switzerland



L'ajustement de la bande Sikadur-Combiflex® SG le long des joints peut se faire en chauffant avec précaution à l'aide d'un föhn à air chaud.




Le fond de joint est ensuite placé au centre.

5.3 VARIANTE B: POSE D'UNE BANDE DE RIVE ISOLANTE DANS LE JOINT DE LA CONSTRUCTION EN BÉTON


Au cas où une étanchéité n'est pas nécessaire, le montage d'une bande de rive isolante coudée dans le joint de la construction en béton se fait selon le croquis suivant.

Ceci est une mesure importante, afin d'assurer le mouvement entre les deux plaques de béton.

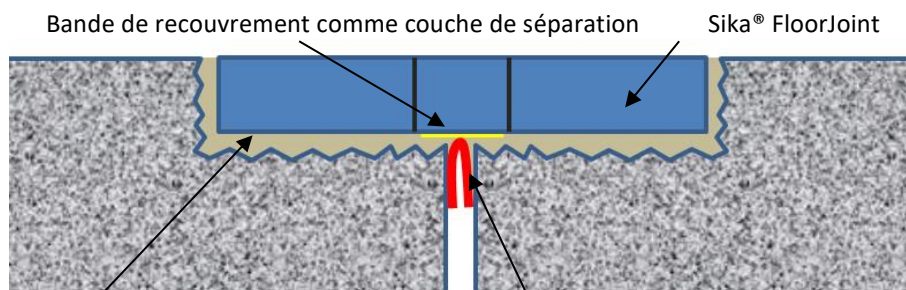

Colle du système Sikadur®

Bande de rive isolante coudée
(ou profilé de remplissage)

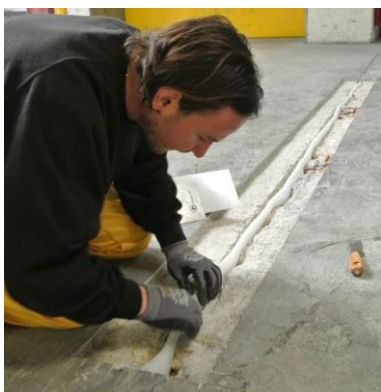

Montage de la bande de rive isolante.



Ajustement de la hauteur de la bande de rive isolante au moyen de la truelle ajustable.

Directives de mise en œuvre

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0

French / Switzerland



Bande de rive isolante, en général rouleau de 50 m:
Hauteur: 80 - 100 mm, épaisseur: 5 mm



Truelle ajustable pour une répartition plane de la colle et pour l'ajustement de la hauteur.


5.4 APPLICATION DE LA COLLE DU SYSTÈME SIKADUR® DANS LA RAINURE DU JOINT

La colle du système Sikadur® doit être mélangée selon les directives indiquées dans la fiche technique du produit concernée.

Appliquer la colle du système Sikadur® régulièrement dans la rainure du joint de façon à ce que le fond de joint (avec le système Sikadur-Combiflex® SG) resp. la bande de rive isolante ne soit pas recouverte avec la colle.

Afin que le panneau de sol puisse absorber le mouvement du joint après l'application, les deux côtés doivent être collés séparément. Afin de garantir cela, une bande de recouvrement est appliquée en atelier sur le panneau de sol. Cette bande de recouvrement ne doit jamais être enlevée!

Pour une application régulière de la colle, utiliser une truelle ajustable.



Position centrale du profilé de rembourrage en contact direct avec la bande de recouvrement (couche de séparation) sur la face inférieure du panneau de sol.



Application régulière de la colle du système dans la rainure au moyen de la truelle ajustable.

- **Sika® FloorJoint XS:** Régler la truelle sur 13 mm.
- **Tous les autres profilés Sika® FloorJoint:** Régler la truelle sur 18 mm.

Le fond de joint resp. le profilé de rembourrage ne doit pas être recouvert avec la colle.

Directives de mise en œuvre

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0

French / Switzerland

5.5 APPLICATION DE LA COLLE DU SYSTÈME SIKADUR® SUR LE SPROFILÉS DE JOINTS



Afin d'éviter l'inclusion d'air, appliquer la colle du système Sikadur® à l'aide d'une truelle dentée sur les profilés de joints.

5.6 OUTILLAGE POUR L'APPLICATION DE LA COLLE DU SYSTÈME SIKADUR®



La truelle dentée Sika® FloorJoint et la spatule de nivellement Sika® FloorJoint pour l'application de la colle peuvent être achetées auprès de Sika Schweiz AG.

Ces outils sont appropriés pour les profilés de joints d'une largeur de 250 mm (Sika® FloorJoint S et Sika® FloorJoint PD).


5.7 POSE DES PANNEAUX DE JOINTS SIKA® FLOORJOINT

Poser les panneaux de joints dans le lit de colle encore frais.

Presser/alourdir les panneaux de joints afin de garantir que le profilé est pleinement en contact avec la colle.

Éviter les inclusions d'air sous les panneaux de joints.

Le panneau de joint, en fonction de l'irrégularité du sol, doit être placé légèrement au-dessus du sol ou à la même hauteur que le sol, afin que le niveau puisse être ajusté par la suite par ponçage. Après durcissement de la colle, le panneau de joint sera poncé à niveau à hauteur du sol (max. 2 mm).

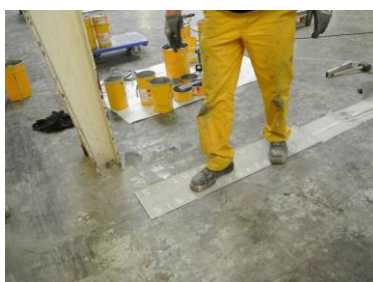

Directives de mise en œuvre

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0

French / Switzerland

5.8 CONTRÔLE DE L'ABSENCE DE CAVITÉS



Pour l'assurance qualité, il est recommandé d'effectuer un contrôle concernant l'absence de cavités par tapotements des panneaux de joints. Ceci est réalisé au mieux directement après la pose ou alors après le remplissage des arêtes.

5.9 REMPLISSAGE DES ARÊTES



A l'aide d'une spatule, les arêtes sont ensuite spatulées avec la colle du système Sikadur®.

Les joints doivent être spatulés sans cavité.

Enlever le surplus de colle, afin de réduire les travaux de ponçage.

5.10 PONÇAGE DES PANNEAUX DE SOL


Avant le ponçage, la colle du système Sikadur® doit être complètement durcie.

À l'aide d'une meule assiettes diamantées, une transition à niveau entre les plaques de béton est exécutée.

Poncer en effectuant de grands mouvements circulaires, afin de minimiser les traces de ponçage.

Ne jamais poncer plus de 2 mm!

La planéité peut être contrôlée à l'aide d'un niveau d'eau.

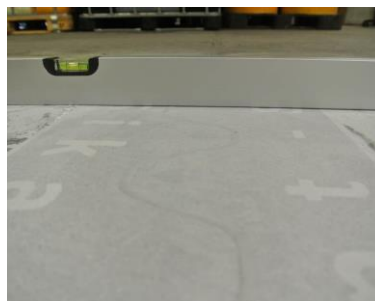

5.11 REVÊTEMENT ET SCELLEMENT DES PANNEAUX DE JOINTS SIKA® FLOORJOINT

Le jour suivant la pose et le ponçage, les panneaux de joints Sika® FloorJoint PD, Sika® FloorJoint PDW ou Sika® FloorJoint PDL peuvent être revêtus avec le système Sika Parkdeck ou un revêtement de sol industriel Sikafloor®.

Après le ponçage des panneaux de sol Sika® FloorJoint S et Sika® FloorJoint XS, ceux-ci peuvent être revêtus avec un scellement Sikafloor® transparent ou pigmenté.

Lors du revêtement ou du scellement, le mastic d'étanchéité peut simplement être reconstitué au moyen d'une baguette de bois.

Il ne devrait rester aucun matériau de revêtement sur le mastic de jointoiement.

Directives de mise en œuvre

French / Switzerland

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0



6 RECOMMANDATIONS POUR LA SÉCURITÉ

6.1 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL



La manipulation ou l'application de résines synthétiques peut conduire à des irritations des yeux, de la peau, des voies respiratoires ainsi que de la gorge.

C'est la raison pour laquelle il est conseillé de porter durant l'application des lunettes de protection, des chaussures de sécurité, des gants de protection (butyle/nitrite) ainsi que d'autres vêtements pour la protection de la peau.

Porter toujours une protection pour les yeux (lunettes de protection), un casque de protection, des protections auditives et des chaussures de travail à pointe d'acier.

Toujours se laver les mains après la manipulation des produits et avant de manger avec un savon /pâte de nettoyage approprié.

De l'eau potable, une douche pour les yeux ainsi qu'une trousse de premiers

secours doivent être disponibles sur la place de travail.

Assurez-vous d'une bonne aération et ne mangez et ne buvez jamais sur le lieu de travail.

Pour des informations et remarques concernant la manipulation, l'entreposage et l'élimination des produits chimiques, consultez la fiche de données et de sécurité actuellement en vigueur.

7 RESTRICTIONS

Ce produit n'est destiné qu'à des clients dont le personnel dispose des connaissances requises au sujet de l'application de revêtements de sols à base de résines synthétiques et de l'observation des limites d'application y relatives.

De façon générale, il faut observer les règles de l'art de la construction.

N'utiliser des produits que conformément à l'utilisation envisagée.

Par des différences locales ou propres au pays en ce qui concerne les produits, leur performance peut diverger. Ceci est indiqué dans les fiches techniques des produits locales (PDS) ou dans les fiche de données et de sécurité (MSDS) des pays respectifs.

Pas de condensation! La température du support durant l'application et le durcissement doit être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée.

Directives de mise en œuvre

French / Switzerland

Sika® FloorJoint S
Sika® FloorJoint XS
Sika® FloorJoint PD
Sika® FloorJoint PDL
Sika® FloorJoint PDW
22.03.2021, V4.0

8 ENVIRONNEMENT

8.1 NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement les outils avec le Sika Diluant S. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

8.2 ÉLIMINATION

Ne jamais verser les résidus de matériau dans les canalisations. L'élimination doit se faire par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets appropriée. Respecter les législations locales et régionales.

Un écoulement dans le sol, dans une installation d'approvisionnement en eau potable ou dans les canalisations doit impérativement être évité.

Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche technique du produit.

9 RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

D'AUTRES INFORMATIONS SUR

SIKA® FLOORJOINT S

SIKA® FLOORJOINT XS

SIKA® FLOORJOINT PD

SIKA® FLOORJOINT PDL

SIKA® FLOORJOINT PDW



Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
8048 Zürich
Suisse
www.sika.ch

DSu1

Tel.: +41 58 436 40 40

Mail: sika@sika.ch