



DIRETTIVA DI MESSA IN OPERA

Sikalastic® Rapid-722 Detail

Soluzione impermeabilizzante in materia sintetica liquida

06.2025 / SIKA SCHWEIZ AG / PDO

INDICE DEI CONTENUTI

1	Introduzione	3
1.1	Informazioni di carattere generale	3
1.2	Caratteristiche e vantaggi	3
1.3	Altri documenti	3
1.4	Requisiti normativi per la messa in opera di materie sintetiche liquide	3
1.4.1	Larghezza dei raccordi	3
1.4.2	Condizioni meteorologiche	3
2	Informazioni sul sistema	4
2.1	Materia sintetica liquida	4
2.2	Tessuto non tessuto	4
2.3	Pulizia	4
2.3.1	Sarnafil® T Clean	4
2.4	Attivatore	4
2.4.1	Sika® Aktivator-205	4
2.5	Mano di fondo, primer	4
2.5.1	Sikalastic® Primer CH	4
2.5.2	Sikalastic® Rapid Primer Glass	5
3	Abelle di pretrattamento	5
3.1	Substrati minerali	5
3.2	Legno	5
3.3	Metalli non ferrosi	5
3.4	Metalli ferrosi	5
3.5	Materie sintetiche	6
3.6	Vernici e rivestimenti	6
3.7	Sikadur-Combiflex® CF Adesivo	6
4	Consumo	6
4.1	Transizione a Sikalastic® Rapid-722 Detail esistente	7
4.2	Pori nel substrato di calcestruzzo	7
5	Messa in opera su dettagli	7
5.1	Risvolti in corrispondenza di spiccati verticali	7
5.2	Raccordo a soglia con risvolto di altezza inferiore a 60 mm	8
5.3	Dettagli del risvolto di porte finestre con SikaRoof® AT, Sarnafil® T e Sarnafil® PVC	8
5.4	Ponte adesivo con sabbia di quarzo	9
5.5	Finitura verticale con SikaProof® A+	9
5.6	Giunto verticale tra SikaProof® A+ e manto bituminoso ardesiato (PBD)	10
6	Sikalastic® Rapid-722 Detail	11
6.1	Consumo, strati, tinte	11
6.2	Rapporto di miscelazione	11
6.3	Tempi di essiccazione	11
6.4	Tempi di essiccazione intermedia e di sovrallavorazione	11
6.4.1	Messa in opera in due mani di lavoro	11
7	Attrezzi e ausili	12
8	Esecuzione	12
8.1	Lavorazione di Sikalastic® Rapid-722 Detail	12
8.2	Pulizia	14
9	Configurazione cromatica, finitura	14
9.1	Finitura semilucida	14
9.2	Finitura opaca	14
10	Smaltimento	14
11	Limiti	14
12	Misure di sicurezza in loco	15
12.1	Protezione personale	15
13	Note legali	16

Direttiva di messa in opera

Sikalastic® Rapid-722 Detail

Soluzione impermeabilizzante in materia sintetica liquida

06.2025

Italian/Switzerland

1 INTRODUZIONE

1.1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il sistema Sikalastic® è composto da Sikalastic® Rapid-722 Detail (comp. A e comp. B) e da primer adesivi adeguati al sottofondo, nonché da primer per finiture e chiusure sicure.

Il robusto sistema a base di PMMA è adatto a temperature dell'aria fino a -5 °C.

Il sistema è molto veloce da lavorare, ovvero resistente alla pioggia già dopo circa 30 minuti (a temperature del supporto di circa +20 °C) e dopo 60 minuti è possibile applicare ulteriori strati.

Questo sistema ad alte prestazioni è privo di solventi, resistente ai raggi UV, all'idrolisi e agli alcali, permeabile al vapore acqueo, applicabile a freddo, a prova di infiltrazioni e in grado di colmare fessure fino a 2 mm.

La presente direttiva di messa in opera descrive l'applicazione con raccordi, risvolti e dettagli, ad esempio su tetti piani e terrazze.

1.2 CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sigillante plastico liquido in PMMA flessibile alle basse temperature
- A prova di infiltrazioni
- Permeabile al vapore acqueo
- Privo di solventi
- Resistente ai raggi UV
- Colore RAL 7035
- Resistente all'idrolisi e agli alcali
- Fondo e mano di finitura applicabili a freddo, non richiedono calore o fiamma
- Sigillatura senza giunti
- Prodotto a rapida essiccazione
- Altamente elastico e in grado di colmare fessure fino a 2 mm, mantiene la flessibilità anche a basse temperature
- Buona adesione sulla maggior parte dei supporti con il primer Sikalastic® CH
- Elevata resistenza ai normali agenti atmosferici
- Colore personalizzabile con vernici di finitura (tonalità RAL, NCS)

1.3 ALTRI DOCUMENTI

- Schede tecniche sulle caratteristiche di Sikalastic® Rapid-722 Detail, detergenti, attivatori, mani di fondo e primer
- Schede di sicurezza di Sikalastic® Rapid-722 Detail, detergenti, attivatori, mani di fondo e primer

1.4 REQUISITI NORMATIVI PER LA MESSA IN OPERA DI MATERIE SINTETICHE LIQUIDE

1.4.1 LARGHEZZA DEI RACCORDI

- Su substrati rigidi: ≥ 50 mm
- Su altri sistemi di impermeabilizzazione: ≥ 100 mm

1.4.2 CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Clima	Norma SIA 271:2021	Sikalastic® Rapid-722 Detail
Precipitazioni	Nessuna precipitazione	Nessuna precipitazione
Temperatura dell'aria	Tra +5 °C e +30 °C	Tra -5 °C e +35 °C
Temperatura del substrato	Tra +5 °C e +30 °C	Tra -5 °C e +35 °C
Umidità relativa	$\leq 80\%$	$\leq 90\%$
Distanza dal punto di rugiada	≥ 3 °C	≥ 3 °C
Protocollo delle condizioni meteo	Inizio e fine di una tappa giornaliera	Inizio e fine di una tappa giornaliera

Direttiva di messa in opera

Sikalastic® Rapid-722 Detail

Soluzione impermeabilizzante in materia sintetica liquida

06.2025

Italian/Switzerland

Con Sikalastic® Rapid-722 Detail, Sika propone una materia sintetica liquida di elevata qualità. Unitamente all'inserto in tessuto non tessuto Sika® Fibra di vetro Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110 e ai detergenti, attivatori, mani di fondo e primer idonei al substrato, è possibile realizzare collegamenti e risvolti sicuri.

2 INFORMAZIONI SUL SISTEMA

2.1 MATERIA SINTETICA LIQUIDA

Sikalastic® Rapid-722 Detail è una resina reattiva bicomponente a base di polimetilmetacrilato a rapida polimerizzazione. Come indurente in polvere si utilizza Sikalastic® Rapid KAT Powder.

Una volta indurito, Sikalastic® Rapid-722 Detail forma una sigillatura dei dettagli senza giunti, durevole e resistente agli agenti atmosferici ed è indicato per le seguenti applicazioni:

- soluzione impermeabilizzante flessibile e senza soluzione di continuità per edifici nuovi e progetti di ristrutturazione
- sistema impermeabilizzante non armato per coperture metalliche profilate
- impermeabilizzazione armata di coperture piane e inclinate
- impermeabilizzazione di strutture con numerosi dettagli quali attraversamenti, scarichi, lucernari e geometrie complesse
- impermeabilizzazione di substrati esistenti in calcestruzzo, bitume e rivestimenti, mattoni, pietra, amiantocemento, metallo, legno e piastrelle in ceramica

2.2 TESSUTO NON TESSUTO

Sika® Fibra di vetro Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110 viene incorporato come rinforzo nel primo strato di Sikalastic® Rapid-722 Detail.

Questo prodotto è in grado di adattarsi alle forme complesse create dai vari dettagli della costruzione e fornisce anche resistenza all'interno degli strati.

2.3 PULIZIA

2.3.1 SARNAFIL® T CLEAN

Sarnafil® T Clean è un detergente a bassa viscosità, a base di solventi, per substrati non assorbenti.

2.4 ATTIVATORE

2.4.1 SIKa® AKTIVATOR-205

Sika® Aktivator-205 è una soluzione alcolica contenente un principio attivo adesivo per l'attivazione di superfici di incollaggio per substrati non assorbenti, quali klinker smaltato, polietilene, PVC-U, vernici a fuoco e bagnate.

2.5 MANO DI FONDO, PRIMER

2.5.1 SIKALASTIC® PRIMER CH

Sikalastic® Primer CH è un liquido a base di solventi a bassa viscosità che asciuga per reazione con l'umidità atmosferica.

Il primer fornisce una buona adesione per i dettagli tra Sikalastic® Rapid-722 Detail e una vasta gamma di substrati e membrane sintetiche impermeabilizzanti.

2.5.2 SIKALASTIC® RAPID PRIMER GLASS

Sikalastic® Rapid Primer Glass è un liquido a base di solventi a bassa viscosità che asciuga per reazione con l'umidità atmosferica.

Il primer offre una buona adesione per i dettagli tra Sikalastic® Rapid-722 Detail e i substrati in vetro.

3 ABELLE DI PRETRATTAMENTO

3.1 SUBSTRATI MINERALI

Supporto	Pretrattamento	Pulizia/Attivazione	Mano di fondo
Calcestruzzo	-	Privo di polvere	Sikalastic® Primer CH
Intonaco cementizio			
Mattone a vista			
Klinker poroso			
Granito			
Purenit			
Vetro	-	Sika® Cleaner P Sarnafil® T Clean oder Sika® Colma Reiniger	Sikalastic® Rapid Primer Glass
Manti bituminosi ardesiati	Rimuovere le parti allentate con una spazzola metallica	-	-
Manti bituminosi talcate			
Manti bituminosi in film PP/PE	Rimuovere completamente il film	-	-

3.2 LEGNO

Supporto	Pretrattamento	Pulizia/Attivazione	Mano di fondo
Legno piallato o levigato	-	Privo di polvere	Sikalastic® Primer CH

3.3 METALLI NON FERROSI

Supporto	Pretrattamento	Pulizia/Attivazione	Mano di fondo
Alluminio nudo	Scotch	Sika® Cleaner P Sarnafil® T Clean oppure Sika® Colma Pulitura	Sikalastic® Primer CH
Alluminio cromato			
Alluminio anodizzato			
Ottone cromato			
Metalli non ferrosi, rame			

3.4 METALLI FERROSI

Supporto	Pretrattamento	Pulizia/Attivazione	Mano di fondo
Acciaio inox WN 1.4301	Scotch	Sika® Cleaner P Sarnafil® T Clean oppure Sika® Colma Reiniger	Sikalastic® Primer CH
Acciaio zincato a caldo			
Acciaio zincato (Uginox & Ugitop)			
Acciaio nero			

Direttiva di messa in opera

Sikalastic® Rapid-722 Detail

Soluzione impermeabilizzante in materia sintetica liquida

06.2025

Italian/Switzerland

3.5 MATERIE SINTETICHE

Supporto	Pretrattamento	Pulizia/Attivazione	Mano di fondo
Polipropilene	Scotch	Sika® Cleaner P Sarnafil® T Clean oppure Sika® Colma Pulitura	Sikalastic® Primer CH
FPO, Sarnafil® T, SikaRoof® AT			
Sarnafil® PVC			
SikaProof® A+			
PVC rigido, non trasparente			
PRFV, base UP, EP			

3.6 VERNICI E RIVESTIMENTI

Supporto	Pretrattamento	Pulizia/Attivazione*	Mano di fondo
Sistemi di verniciatura a base acqua	-	Sika® Cleaner P Sarnafil® T Clean	Sikalastic® Primer CH
Vernici a fuoco e bagnate		oppure Sika® Colma Reiniger	

* Verificare la compatibilità su un punto poco visibile.

3.7 SIKADUR-COMBIFLEX® CF ADESIVO

Supporto	Preparazione del supporto
PVC rigido	Smerigliare Sika® Colma Pulitura*
Acciaio V2A (WN 1.4301)	Irruvidire con carta vetrata Sika® Colma Pulitura*
Acciaio zincato a caldo	Eseguire una smerigliatura bagnata (carta vetrata e liquido detergente**) Lasciare agire la schiuma Eseguire una smerigliatura bagnata (carta vetrata e liquido detergente**) Sciacquare con acqua
Rivestimenti in resina epossidica o poliestere	Irruvidire con carta vetrata Sika® Colma Pulitura*
Legno non trattato	Nessun pretrattamento
Legno laccato	Necessarie prove preliminari
Vetro, ceramica	Smerigliatura Sika® Colma Pulitura*

* Sika® Colma Pulitura e Sika® Aktivator-205: tempo di asciugatura di ca. 15 minuti

** Liquido detergente: miscela composta da 10 l di acqua e 0.5 l di soluzione di ammoniaca al 25% (idrossido d'ammonio) e circa 5 cl di agente umettante

4 CONSUMO

Prodotto	Consumo/m ²	Tempo di asciugatura del primer
Sika® Aktivator-205	~ 20 ml	Min. 10 minuti, mass. 2 ore
Sarnafil® T Clean	A seconda della contaminazione	Min. 30 minuti
Sikalastic® Primer CH	100 – 150 ml	Min. 30 minuti, mass. 24 ore
Sikalastic® Rapid Primer Glass	~ 100 ml	Min. 30 minuti

Se il tempo di asciugatura massimo viene superato, irruvidire nuovamente la superficie con una spugna abrasiva e rimuovere accuratamente la polvere. Applicare quindi una nuova mano di fondo.

4.1 TRANSIZIONE A SIKALASTIC® RAPID-722 DETAIL ESISTENTE

La sovrapposizione su un collegamento esistente deve essere di almeno 100 mm.

Il Sikalastic® Rapid-722 Detail esistente deve essere carteggiato con un vello abrasivo e pulito con Sika® Activator-205.

4.2 PORI NEL SUBSTRATO DI CALCESTRUZZO

I pori nel substrato vanno colmati, ad esempio con Sikagard®-720 EpoCem®:


- rasatura tricomponente a base di leganti cementizi e resine epossidiche conforme ai requisiti della norma EN 1504 (classe R3)
- chiusura pori di superfici in calcestruzzo
- Non appena Sikagard®-720 EpoCem® è secco al tatto, è possibile applicare Sikalastic® Rapid-722 Detail. L'umidità superficiale deve essere inferiore al 4%, tuttavia non prima dei seguenti tempi di attesa:

Temperatura del substrato	Tempo di attesa
+10 °C	~ 60 ore
+20 °C	~ 15 ore
+30 °C	~ 8 ore

Importante: questi valori sono puramente indicativi e possono variare in base alle condizioni del supporto e atmosferiche (temperatura, umidità relativa).

5 MESSA IN OPERA SU DETTAGLI

5.1 RISVOLTI IN CORRISPONDENZA DI SPICCATI VERTICALI

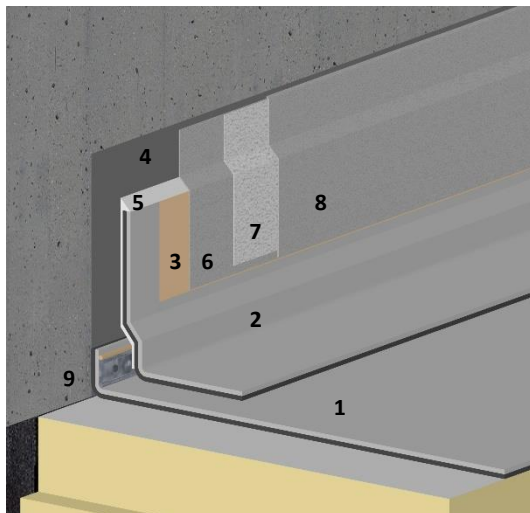

1. Impermeabilizzazione Sarnafil® T, SikaRoof® AT
2. Nastro di raccordo SikaRoof® AT-18 FSA P
3. Sikalastic® Primer CH
4. Sikalastic® Primer in base al supporto
5. Impermeabilizzazione provvisoria, Sikaflex®-11 FC+ o SikaBond®-444 Membrane Fix
6. 1° strato Sikalastic® Rapid-722 Detail
7. Sika® Fibra di vetro Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110
8. 2° strato Sikalastic® Rapid-722 Detail
9. Fissaggio bordo con filo di saldatura

Direttiva di messa in opera


Sikalastic® Rapid-722 Detail

Soluzione impermeabilizzante in materia sintetica liquida

06.2025

Italian/Switzerland

5.2 RACCORDO A SOGLIA CON RISVOLTO DI ALTEZZA INFERIORE A 60 MM

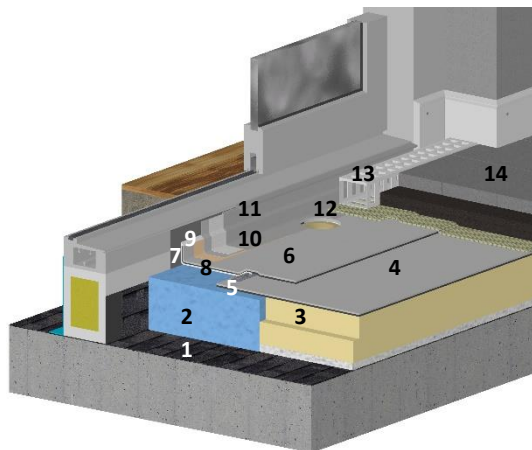


1. Freno vapore saldato su tutta la superficie
2. Isolazione termica: larghezza: 300-600 mm
sollecitazione di compressione: ≥ 350 kPa
3. Isolazione pendenza e termica
4. Impermeabilizzazione superficiale Sarnafil® T, SikaRoof® AT con pendenza $\geq 1.5\%$
5. Fissaggio bordo con filo di saldatura
6. SikaRoof® AT-18 FSA P ≥ 30 mm posato e incollato
7. Giunto triangolare in mastice PU
8. Sikalastic® Primer CH
9. Primer in base al supporto
10. Raccordo in materia sintetica liquida: ≥ 100 mm sull'impermeabilizzazione
11. Raccordo in materia sintetica liquida: ≥ 50 mm su substrato rigido
12. Canaletta evacuata direttamente
13. Troppopieno d'emergenza: altezza: ≥ 30 mm
sezione: ≥ 2000 mm²
14. Rivestimento calpestabile con drenaggio, ghiaietto e pendenza dell'1.5%


5.3 DETTAGLI DEL RISVOLTO DI PORTE FINESTRE CON SIKAROOF® AT, SARNAFIL® T E SARNAFIL® PVC

Per i raccordi a soglie con un'altezza di risvolto sopra il piano calpestabile inferiore a 60 mm è necessario un raccordo posteriore resistente alle infiltrazioni. A tal fine, già in fase di progettazione è necessario tenere conto di importanti prerequisiti. Solo un buon coordinamento dei diversi artigiani può assicurare una messa in opera efficace.


Come ausilio si consiglia la lista di controllo «I risvolti sulle soglie dei serramenti» di Involucro edilizio Svizzera.

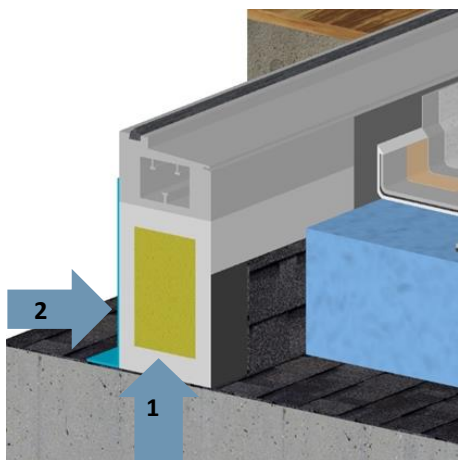

Il freno vapore deve proseguire sotto il telaio della finestra per 100 mm verso l'interno (1).
Creare all'allargamento del telaio un raccordo ermetico all'aria sul lato esterno e sul lato interno (2).

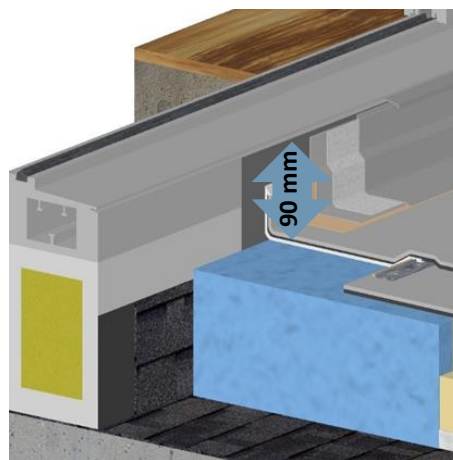


L'altezza dall'impermeabilizzazione fino al bordo superiore del raccordo in materia sintetica liquida deve essere di almeno 90 mm.

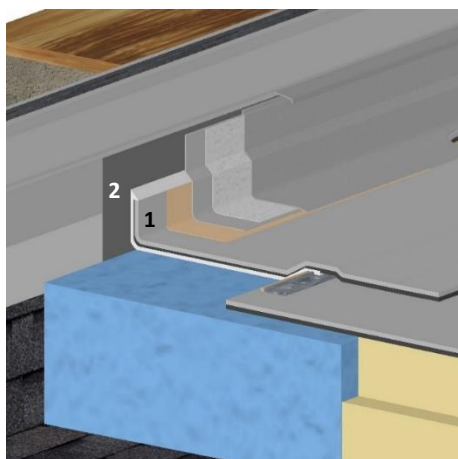

Con SikaRoof® AT-18 FSA P (1), il risvolto può essere creato senza ulteriore fissaggio. In questo caso l'incollaggio è sufficientemente forte.


Un giunto in mastice PU (2) impedisce le cavità nella transizione SikaRoof® AT-18 FSA P al substrato rigido.

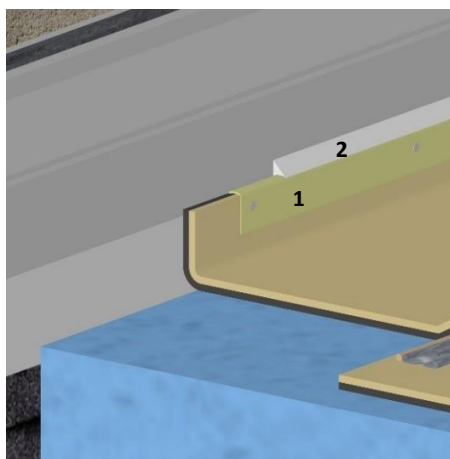

Nel caso di Sarnafil® PVC, il risvolto viene fissato meccanicamente con una lamiera collaborante Sarnafil® PVC (1).

Anche in questo caso, un giunto in mastice PU (2) impedisce le cavità nella transizione dalla lamiera collaborante al substrato rigido.

5.4 PONTE ADESIVO CON SABBIA DI QUARZO

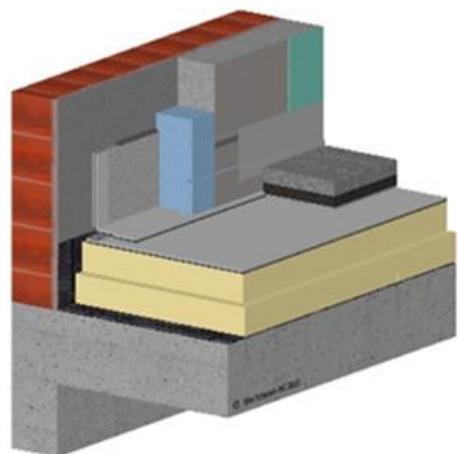

Per l'incollaggio minerale di isolazioni in XPS nella zona del basamento, sull'impermeabilizzazione può essere applicato uno strato di Sikalastic® Rapid-722 Detail. Cospargere la plastica liquida ancora fresca con uno strato regolare di Sika® Sabbia di quarzo 0.3-0.9 mm.


Dopo l'essiccazione completa, è possibile incollare una lastra in XPS nell'area del basamento utilizzando un comune adesivo disponibile in commercio compatibile con il substrato.

In alternativa, i pannelli isolanti in XPS possono essere incollati sull'impermeabilizzazione anche con SikaBond®-444 Membrane Fix (prestare attenzione al fondo adesivo).

5.5 FINITURA VERTICALE CON SIKAPROOF® A+

Nel caso di acqua non in pressione su componenti verticali, realizzare la finitura con l'adesivo Sikadur-Combiflex® e un ponte di quarzo.


Il raccordo dell'impermeabilizzazione superiore può quindi essere realizzato con Sikalastic® Rapid-722 Detail.

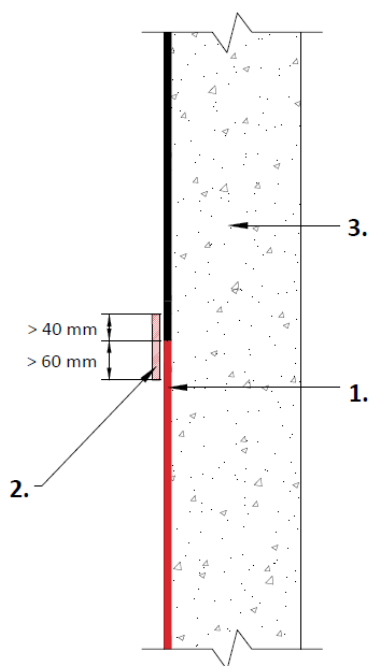

1. Applicare SikaProof® A+ alla fiamma nell'area di sovrapposizione.
2. Adesivo Sikadur-Combiflex® cosparso con Sika® Sabbia di quarzo 0.3-0.9 mm.
3. Rimuovere la pellicola di cemento del calcestruzzo e ammannire con Sikalastic® Primer CH.

5.6 GIUNTO VERTICALE TRA SIKAPROOF® A+ E MANTO BITUMINOSO ARDESIATO (PBD)

In presenza di acqua in pressione e non in pressione su componenti edilizi verticali, il giunto tra SikaProof® A+ e la membrana in PBD va eseguito nel modo più pulito possibile. L'impermeabilizzazione può quindi essere realizzata con Sikalastic® Rapid-722 Detail.

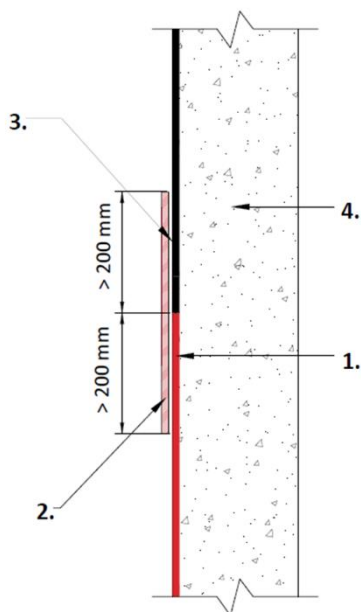

1. Applicare SikaProof® A+ alla fiamma nell'area di sovrapposizione.
2. Spessore minimo di Sikalastic® Rapid-722 Detail, strato di rinforzo incluso:
acqua non in pressione: ≥ 2 mm
acqua in pressione: ≥ 3 mm
3. Pulire il manto PBD e rimuovere l'ardesia in eccesso.
4. Parete in calcestruzzo

Direttiva di messa in opera

Sikalastic® Rapid-722 Detail

Soluzione impermeabilizzante in materia sintetica liquida

06.2025

Italian/Switzerland

6 SIKALASTIC® RAPID-722 DETAIL

6.1 CONSUMO, STRATI, TINTE

Imballaggi:	Sikalastic® Rapid-722 Detail: 10 kg contenitori metallici Sikalastic® Rapid KAT Powder: 2 × 100 g sacchetti di plastica
Peso superficiale (spessore dello strato secco: 2.1 mm):	1 l = 1.21 kg
Consumo:	2.5 kg/m ²
Spessori di strato per raccordi secondo la SIA 271:2021/2.8.2.12	valore inferiore: ≥ 1.30 mm (ai risvolti)
In caso di cambiamento di materiale nel substrato +1.00 mm	valore medio: ≥ 1.50 mm (ai risvolti)
Valore medio ≥ 3 mm	valore inferiore: ≥ 1.30 mm (ai risvolti)
Tinte:	grigio chiaro (RAL 7035) grigio ardesia (RAL 7015)

6.2 RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Per un'applicazione dettagliata, dividere i contenitori, per cui si consiglia l'uso di una bilancia.

Il tempo di miscelazione è di almeno 2 minuti, mentre a temperature del materiale inferiori a +10 °C è necessario un tempo di miscelazione di almeno 5 minuti affinché la Sikalastic® Rapid KAT Powder si dissolva.

Temperatura del sottofondo	Dosaggio Sikalastic® Rapid KAT Powder	Quantità per 1 kg Sikalastic® Rapid-722 Detail
Da +3 °C a +10 °C	4 %	40 g
Da +15 °C a +35 °C	2 %	20 g
Da +40 °C a +50 °C	1 %	10 g

Importante: in caso di condizioni atmosferiche variabili in loco o di quantità di catalizzatore utilizzate in modo diverso, i tempi di reazione si accorciano o si allungano di conseguenza.

6.3 TEMPI DI ESSICCAZIONE

Clima	Resistente alla pioggia	Ricopribile	Indurito
+3 °C, 50% um. rel.	ca. 30 minuti	ca. 60 minuti	ca. 6 ore
+20 °C, 50% um. rel.	ca. 45 minuti	ca. 75 minuti	ca. 3 ore

6.4 TEMPI DI ESSICCAZIONE INTERMEDIA E DI SOVRALAVORAZIONE

6.4.1 MESSA IN OPERA IN DUE MANI DI LAVORO

Prima di applicare il 1° strato, la superficie deve essere sempre priva di olio, grasso e polvere.

Per l'applicazione del 1° strato utilizzare circa 2/3 del consumo totale (circa 1.5 kg/m²).

Una volta asciutto il 1° strato, è possibile applicare il secondo strato. Il tessuto non tessuto deve essere inserito nel primo strato.

Per l'applicazione del 2° strato utilizzare circa 1/3 del consumo totale (circa 1.0 – 1.5 kg/m²).

Sikalastic® Rapid-722 Detail può essere applicato senza attivazione fino a un tempo di essiccazione di 72 ore.

Oltre un tempo di asciugatura di 72 ore, le impurità vanno sempre rimosse meccanicamente, ad esempio con Scotch-Brite. Pulire quindi le superfici con Sika® Activator-205.


7 ATTREZZI E AUSILI

Per un'applicazione sicura e impermeabile è necessaria un'attrezzatura professionale:

- nastro e materiale di mascheratura per la superficie
- trapano a basso regime e agitatore
- dispositivo per misurare il tenore di umidità del substrato
- dispositivi per misurare la temperatura dell'aria e della superficie, l'umidità e il punto di rugiada
- equipaggiamento di protezione individuale
- pennelli e rulli a pelo corto resistenti ai solventi
- occhiali di protezione


8 ESECUZIONE

8.1 LAVORAZIONE DI SIKALASTIC® RAPID-722 DETAIL

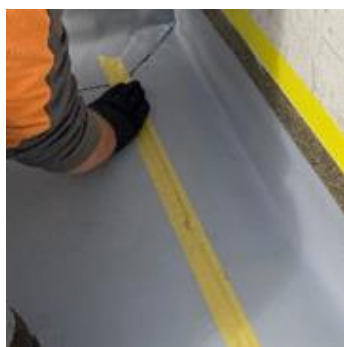

Mascheratura


Incollare il nastro di mascheratura in modo tale che la materia sintetica liquida possa essere applicata su almeno 50 mm dal supporto rigido e su 100 mm dalla membrana impermeabilizzante.

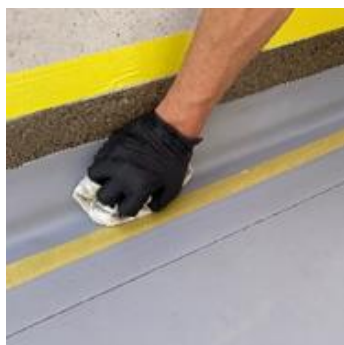

Pulire le membrane impermeabilizzanti e le superfici metalliche con Sarnafil® T Clean o Sika® Aktivator-205 e un panno asciutto e pulito. Attendere un tempo di asciugatura minimo di 30 minuti.



Se necessario, tagliare Sika® Fibra di vetro Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110 nella larghezza e nella lunghezza desiderate. Con Sika® Fibra di vetro Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110, mantenere una distanza di circa 2 cm dal nastro adesivo (copertura con la plastica liquida).

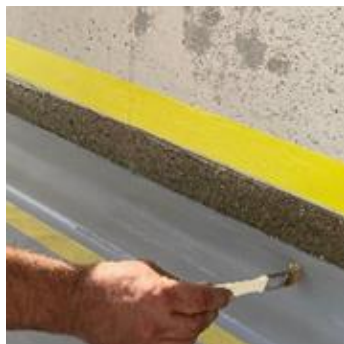

Applicare Sikalastic® Primer CH sull'impermeabilizzazione utilizzando un rullo (si consiglia un rullo in espanso) seguendo il consumo indicato nella tabella dei primer. Assicurare un'applicazione regolare e coprente.

Richiudere ermeticamente il barattolo immediatamente dopo l'uso.

Lasciare asciugare sufficientemente il primer (si rimanda alla relativa scheda dati del prodotto).

Il tempo aperto massimo del primer è di 12 ore.



Applicare sul substrato uno strato regolare e coprente di Sikalastic® Primer CH utilizzando un rullo (si consiglia un rullo in espanso) seguendo il consumo indicato nella tabella dei primer.

Richiudere ermeticamente il barattolo immediatamente dopo l'uso.


Per i primer bicomponenti, miscelare la quantità corretta in base al rapporto di miscelazione (si rimanda alla tabella dei primer) e alla superficie da trattare.

Una volta miscelato, il primer va applicato immediatamente.

Lasciare asciugare il fondo adesivo per un tempo sufficiente.



Applicare il 1° strato di Sikalastic® Rapid-722 Detail con un consumo minimo di 1.5 kg, assicurandosi che la mano di lavoro sia sufficiente e regolare.

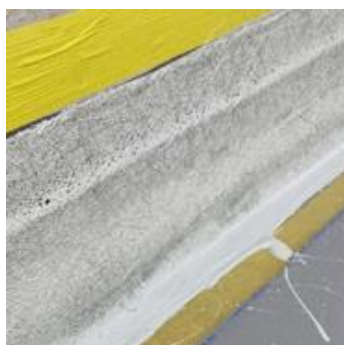

Allettare Sika® Fibra di vetro Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110 nel rivestimento fresco, mantenendo una distanza di circa 2 cm dal nastro adesivo (copertura con la plastica liquida) onde evitare di strappare il non-woven durante la rimozione del nastro adesivo.

Sika® Fibra di vetro Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110 deve essere completamente allettato e impregnato con Sikalastic® Rapid-722 Detail.

Nelle zone di giunzione, sovrapporre Sika® Fibra di vetro Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110 su 50 mm e applicare una quantità sufficiente di Sikalastic® Rapid-722 Detail.



Applicare nuovamente del Sikalastic® Rapid-722 Detail sulle fibre sollevate, sui fori o sulle aree esposte.

Applicare il 2° strato di Sikalastic® Rapid-722 Detail (finitura) con un consumo minimo di 1.0 kg, assicurandosi che la mano di lavoro sia sufficiente e regolare.

Sika® Fibra di vetro Premium/Sikalastic® Rapid Fleece-110 deve essere completamente ricoperto.



Avvertenza: verificare nuovamente l'applicazione del materiale sintetico liquido per assicurarsi di aver trattato l'intera superficie e che il non-woven sia completamente allettato!

Rimuovere i nastri di mascheratura finché Sikalastic® Rapid-722 Detail è ancora fresco per evitare un distacco dal substrato.

8.2 PULIZIA

Il materiale non indurito può essere rimosso con Sarnafil® T Clean. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

9 CONFIGURAZIONE CROMATICA, FINITURA

Sikalastic® Rapid-722 Detail può essere sovraverniciato con le finiture SikaCor® EG-5 o Sikafloor®-359 N nelle tonalità RAL e NCS e, pertanto, configurato cromaticamente.

9.1 FINITURA SEMILUCIDA

SikaCor® EG-5 è una finitura bicomponente semilucida a base di poliuretano acrilico.

9.2 FINITURA OPACA

Sikafloor®-359 N è una sigillatura bicomponente pigmentata a base di poliuretano, non ingiallente, dalle caratteristiche viscoelastiche.

10 SMALTIMENTO

Il materiale indurito può essere smaltito insieme ai rifiuti combustibili in un impianto di incenerimento.

Non bruciare mai il polimetilmetacrilato in un fuoco aperto, poiché possono svilupparsi gas nocivi.

Il polimetilmetacrilato non indurito va smaltito come rifiuto pericoloso.

Smaltire il materiale in eccesso e i rifiuti sempre in conformità alle normative locali.

11 LIMITI

La temperatura dell'ambiente e delle superfici deve essere compresa tra -5 °C e +35 °C. La messa in opera con temperature crescenti può provocare la formazione di forellini a causa dell'espansione dell'aria.

L'umidità dell'aria deve essere almeno del 20% e non deve eccedere del 90%.

Durante la messa in opera, la temperatura dell'ambiente deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.

Non utilizzare detergenti, primer o Sikalastic® Rapid-722 Detail in ambienti chiusi senza un'adeguata aerazione.

Chiudere le finestre vicine, le bocchette o le prese d'aria sul tetto da trattare o in prossimità dello stesso.

12 MISURE DI SICUREZZA IN LOCO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

12.1 PROTEZIONE PERSONALE

Durante ogni fase di lavoro indossare i dispositivi di protezione individuale.

Oltre agli indumenti protettivi, si consiglia di utilizzare una crema protettiva per le mani e la pelle. Questi prodotti sono economici, pratici e proteggono adeguatamente se non vengono a contatto di frequente con solventi. Ciò nondimeno, le creme protettive sono soltanto un'integrazione e non sostituiscono in alcun caso i guanti protettivi. Prima di riutilizzare i guanti, assicurarsi che non siano imbrattati.

Togliere immediatamente gli indumenti imbrattati con materiale sintetico liquido. L'attrito del tessuto impregnato di resina sulla pelle può causare gravi ustioni chimiche. Lavare immediatamente la pelle se viene a contatto con del materiale sintetico liquido o con altri prodotti contenenti solventi. Se non c'è acqua a disposizione, rimuovere lo sporco con della sabbia. Alcuni detergenti per le mani funzionano anche senza effetti dannosi. I detergenti per la pelle con agrumi, ad esempio, sono efficaci e delicati. L'acqua e sapone richiede tempo, ma funziona per le zone poco estese.

Il modo migliore per proteggersi è evitare il contatto con la pelle mantenendo puliti gli attrezzi e l'equipaggiamento. Si rammenta che i poliuretani sono molto appiccicosi, il che è in parte il motivo per cui funzionano così bene nel settore delle costruzioni. Se, nonostante tutte le precauzioni di sicurezza, agenti aggressivi entrano in contatto con la pelle, pulire immediatamente e accuratamente con acqua pulita e sapone. Un buon detergente per la pelle è Sika® TopClean T.

Quando si utilizzano materie sintetiche liquide, assicurarsi sempre che vi sia sufficiente acqua pulita a portata di mano per lavare immediatamente gli occhi in caso di contatto accidentale. A prescindere dall'urgenza, avviare la fase di lavoro soltanto quando è disponibile acqua pulita sufficiente (almeno 1 litro). L'acqua può essere conservata in un secchio, in una brocca di plastica o provenire da una canna dell'acqua, ma deve sempre trovarsi nelle immediate vicinanze della postazione di lavoro. Gli occhiali di sicurezza o altri dispositivi di protezione degli occhi aiutano i lavoratori, ma possono anche infondere un falso senso di sicurezza. Non correre inutili rischi per la salute!

In caso di schizzi o contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua pulita e consultare sempre un medico.

In caso di impiego in locali chiusi o ristretti, provvedere a un'adeguata aerazione. A seconda delle normative locali, potrebbe essere necessario indossare una maschera respiratoria protettiva. Attenersi a tutte le normative locali.

13 NOTE LEGALI

Le informazioni qui riportate sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Queste informazioni valgono unicamente per l'applicazione (i) e il prodotto (i) ai quali qui si fa esplicitamente riferimento e si basano su test di laboratorio che non sostituiscono la sperimentazione pratica. In caso di modifiche dei parametri di applicazione, come modifiche nei substrati ecc., o nel caso di un'applicazione diversa, si prega di consultare il servizio tecnico della Sika prima di utilizzare i prodotti Sika. Le informazioni qui indicate non esonerano l'utilizzatore dal testare i prodotti per l'applicazione e lo scopo intesi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono far sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU SIKALASTIC® RAPID-722 DETAIL SOLUZIONE IMPERMEABILIZZANTE IN MATERIA SINTETICA LIQUIDA



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zurigo
Svizzera
www.sika.ch

PDo
Tel. +41 58 436 40 40